


产品出厂检验报告									
Outgoing Inspection Report									
客户定单号					零件号				
Customer Oder No.					Part No.				
型号	F5*5*5MM	材料牌号	N52	镀层	NICUNI	生产数量	1000	受检数量	20
Code		Material Grade		Coating		Order Qty		Insp Qty	
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形	其它		
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc	Others		
检验项目	尺寸			外观		磁性能			
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading			
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(mm)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard		表磁(Gs)			
Inspection standard	5+/-0.1	5+/-0.1	5+/-0.1			N	Center	S	
序号 NO	1	5.01	5.01	4.98	无影响使用的裂纹、掉晶、黑斑及缺边缺角等缺陷	4960		4943	
	2	4.97	4.94	4.95		4930		4886	
	3	4.96	4.97	5.00		4968		4907	
	4	4.95	4.97	5.00		4936		4912	
	5	4.98	4.94	4.97		4898		4955	
	6	4.95	4.97	4.94		4916		4961	
	7	5.00	4.94	4.95		4891		4932	
	8	5.00	4.99	4.99		4900		4961	
	9	4.97	5.01	4.95		4936		4945	
	10	4.97	4.95	4.98		4936		4950	
	11	5.01	5.00	4.96		4903		4980	
	12	4.97	5.01	4.97		4910		4895	
	13	5.00	4.97	4.96		4910		4895	
	14	4.97	4.96	4.97		4910		4953	
	15	4.95	5.00	4.97		4875		4945	
	16	4.96	4.96	4.96		4873		4897	
	17	5.02	4.95	4.98		4900		4980	
	18	5.01	4.97	4.98		4916		4650	
	19	5.00	4.98	5.00		4895		4932	
	20	4.97	4.99	4.99		4898		4955	
MAX	5.02	5.01	5.00	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m	
MIN	4.95	4.94	4.94		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)	
AVE	4.98	4.97	4.97		14.40	12.54	12.69	50.00	
检验结论	OK		检验人员	洪芳	审核		方运宝		
Inspection conclusion			Inspector	2024-6-20	Approver	2024-6-20			

AUTOMATIC HYSTERESISGRAPH MODE AWT
 30Y
 24
 1.05
 (BH)max-Pc = 1.05

Bc = 1.440 T 14.40 Kgs
 Hcb = 991 kA/m 12.45 Koe
 Hcj = 1010 kA/m 12.69 Koe
 (BH)max = 397.87 kJ/m³ 50.00 MPOe
 Hk = 990 kA/m 12.45 Koe
 Hd = 550 kA/m 6.91 Koe
 Bd = 0.724 T 7.24 Kgs
 Hds = 984 kA/m 12.36 Koe
 Hk/Hcj = 98.18
 (BH)max-Pc = 1.05

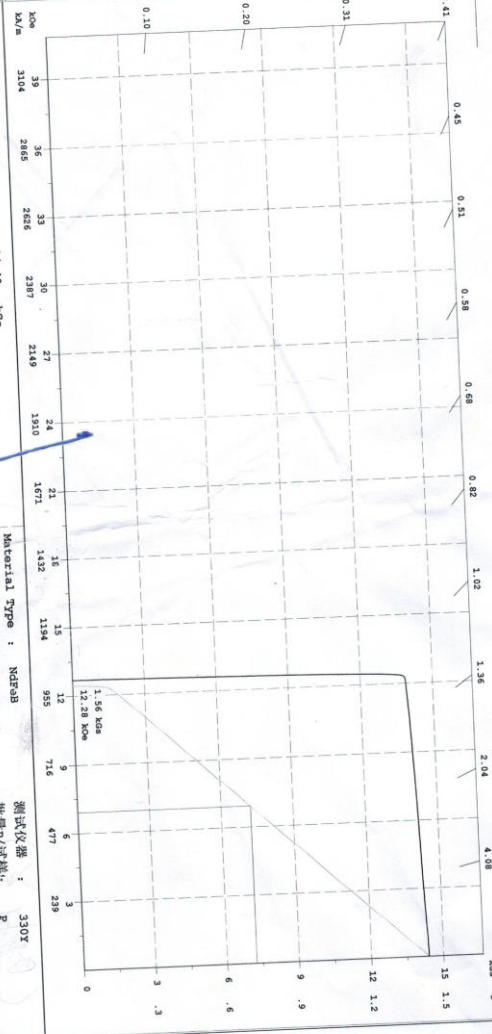

Material Type : NCF8B
 Patch No : 240531-73
 Sample No : N52
 Test Date : 2024/6/2
 Sample Shape : Square
 Size (mm) : L=64.76 W=18.52
 Document No : 24029213
 Samples(°) : 22
 Prec : 1.156

測試儀器 : 330Y
 批號/試料 : P
 範圍 : 24

