


产品出厂检验报告

Outgoing Inspection Report

客户定单号					零件号					
Customer Oder No.					Part No.					
型号	D29.5*d15.5*1.5	材料牌号	N35	镀层	NiCuNi	生产数量	2500	受检数量	20	
Code	MM	Material Grade		Coating		Order Qty		Insp Qty		
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄	瓦形	其它				
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe	Arc	Others				
检验项目	尺寸			外观		磁性能				
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading				
检验标准	OD/L (mm)	ID/W(mm)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard			表磁(Gs)			
Inspection standard	29.5+/-0.1	15.5+/-0.1	1.5+/-0.1				N	Center	S	
序号 NO	1	29.50	14.48	1.52	无影响使用的裂纹、掉晶、黑斑及缺边缺角等缺陷			1386		1430
	2	29.51	15.51	1.50				1398		1415
	3	29.48	15.48	1.50				1400		1400
	4	29.50	15.46	1.49				1420		1398
	5	29.52	15.48	1.49				1434		1395
	6	29.51	15.49	1.47				1397		1450
	7	29.51	15.47	1.50				1395		1425
	8	29.51	15.48	1.52				1420		1380
	9	29.52	15.47	1.49				1368		1470
	10	29.50	15.48	1.51				1425		1410
	11	29.52	15.52	1.51				1400		1395
	12	29.51	15.49	1.52				1475		1410
	13	29.51	15.02	1.49				1420		1390
	14	29.48	15.48	1.53				1398		1410
	15	29.51	15.49	1.50				1400		1425
	16	29.50	15.52	1.49				1410		1376
	17	29.49	15.51	1.51				1420		1370
	18	29.51	15.50	1.52				1386		1410
	19	29.52	15.52	1.52				1400		1450
	20	29.51	15.51	1.53				1410		1380
MAX	29.52	15.52	1.53	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m		
MIN	29.48	14.48	1.47		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)		
AVE	29.51	15.42	1.51		12.21	11.29	12.79	34.05		
检验结论		OK	检验人员	洪芳	审核		方运宝			
Inspection conclusion			Inspector	2023-12-3	Approver		2023-12-3			

客户报告

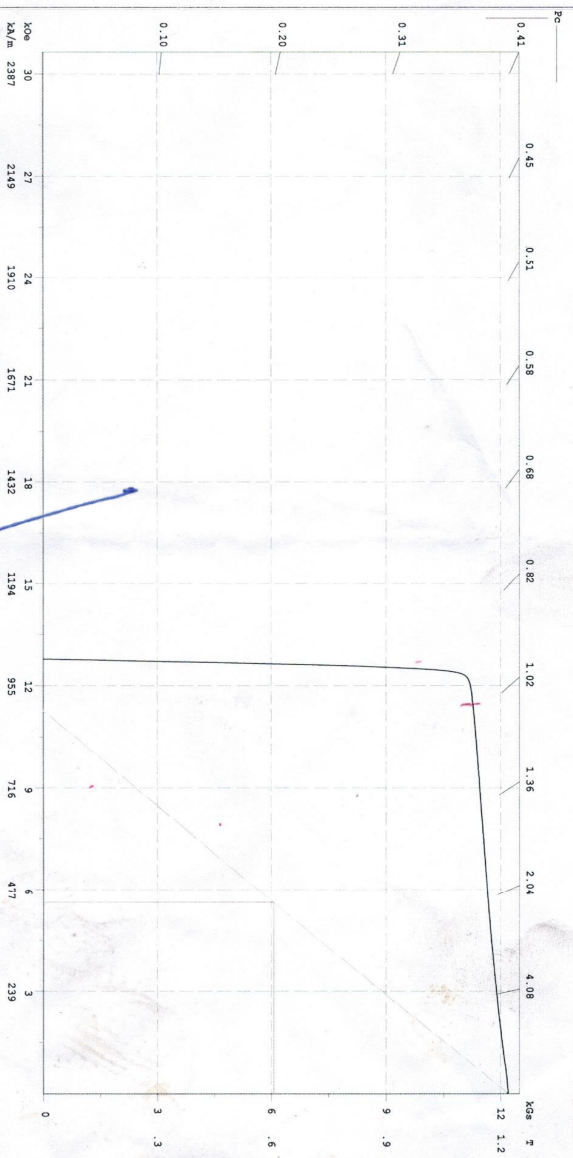

Br	= 1.221	T	12.21	KGs
Hcb	= 898	kA/m	11.29	KOe
Hcj	= 1018	kA/m	12.79	KOe
(BH)max	= 270.93	kJ/m ³	34.05	MGOe
Hk	= 983	kA/m	12.36	KOe
Hd	= 447	kA/m	5.61	KOe
Bd	= 0.607	T	6.07	KGs
Hds	= 626	kA/m	7.86	KOe
Hk/Hcj	= 96.6%			
(BH)max-Bc	= 1.08			

AUTOMATIC HYSTERESISGRAPH MODE AMT-4A SJ LTD.



Material Type : NdFeB
 Patch No : 230727-63
 Sample No : N35
 Test Date : 2023/7/29
 Sample Shape : Column
 Size (mm) : 30.26
 Document No : 23033086
 Sampler(C) : 22
 Hrc : 1.082

测试仪器 : 264
 批量/试样 : P
 线圈 : Y12