



产品出厂检验报告

Outgoing Inspection Report

客户定单号					零件号				
Customer Oder No.					Part No.				
型号	F50*50*25 MM	材料牌 号	N52	镀层	NICUNI	生产数量 Order Qty	100	受检数量	10
Code		Material		Coating				Insp Qty	
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形		其它	
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc		Others	
检验项目	尺寸			外观		磁性能			
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading			
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(m m)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要 求According to drawing and inspection standard			表磁 (Gs)		
Inspection standard	50+/-0.1	50+/-0.1	25+/-0.1				N	Center	S
序号 NO	1	50.06	50.04	24.93	无影响使用的裂纹、 掉晶、黑斑及缺边缺 角等缺陷			4430	4400
	2	49.96	49.93	24.90				4400	4410
	3	49.94	50.09	25.04				4380	4460
	4	50.04	50.10	24.96				4430	4410
	5	49.91	50.06	24.93				4400	4390
	6	50.01	49.94	25.10				4430	4450
	7	49.90	49.95	25.05				4410	4410
	8	50.07	49.98	24.91				4450	4430
	9	50.05	50.06	24.99				4400	4460
	10	50.05	49.92	25.04				4380	4390
	11	50.01	50.06	24.92				4450	4460
	12	50.06	50.07	24.99				4430	4400
	13	49.91	50.05	24.97				4400	4430
	14	49.99	50.08	25.05				4380	4410
	15	49.91	50.04	25.10				4450	4390
	16	50.04	50.09	25.08				4410	4400
	17	49.98	49.99	25.05				4400	4430
	18	50.06	49.94	25.06				4380	4400
	19	50.05	49.94	25.03				4430	4410
	20	49.94	49.91	24.95				4450	4390
MAX	50.07	50.10	25.10	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m	
MIN	49.90	49.91	24.90		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)	
AVE	50.00	50.01	25.00		14.571	12.097	12.38	52.072	
检验结论		OK	检验人员	洪芳	审核		方运宝		
Inspection conclusion			Inspector	2024-7-10	Approver	2024-7-10			

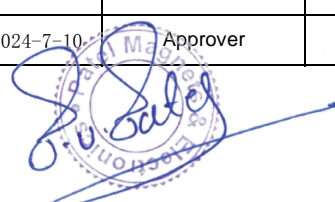

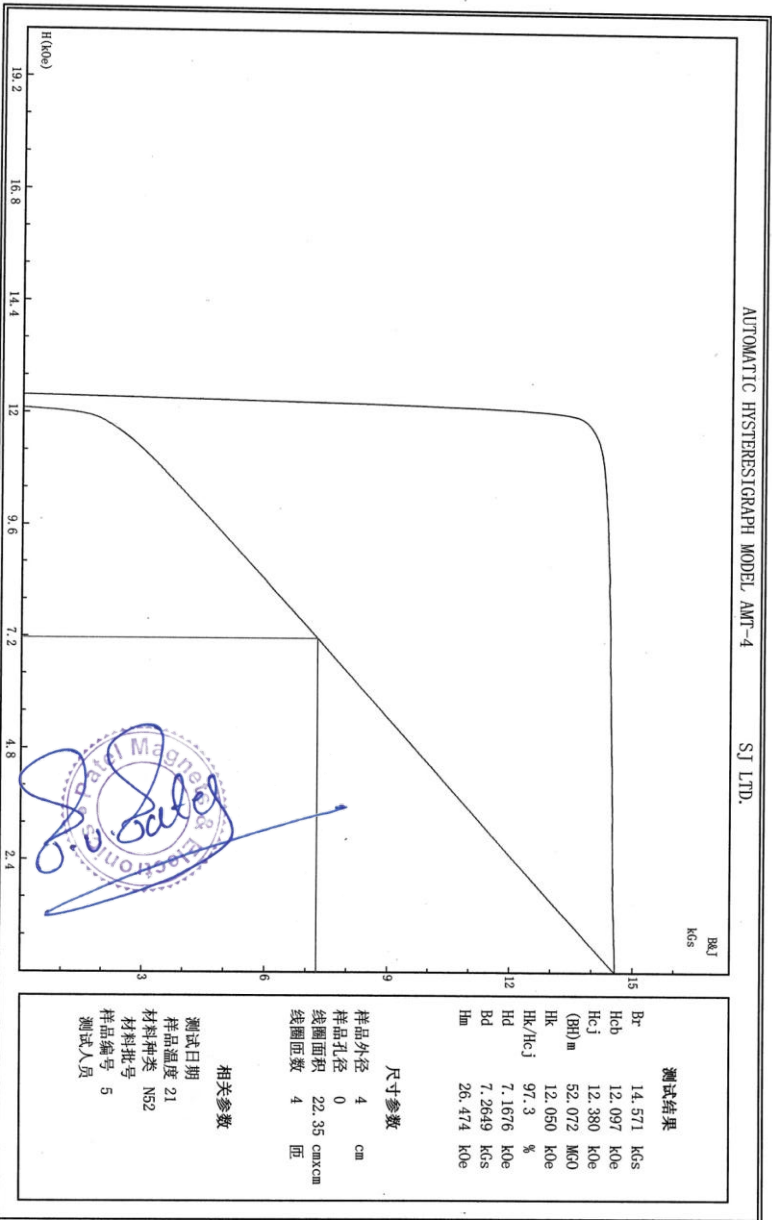

**测试结果**

Br	14.571	kGs
Hcb	12.097	kOe
Hc j	12.380	kOe
(BH) <sub>m</sub>	52.072	MGO
HK	12.050	kOe
HK/Hc j	97.3	%
Hd	7.1676	kOe
Bd	7.2649	kGs
hm	26.474	kOe

**尺寸参数**

样品外径	4	cm
样品孔径	0	
线圈面积	22.35	cm <sup>2</sup> /cm
线圈匝数	4	匝

**相关参数**

测试日期	
样品温度	21
材料种类	N52
材料批号	
样品编号	5
测试人员	