


产品出厂检验报告

Outgoing Inspection Report

客户定单号					零件号				
Customer Oder No.					Part No.				
型号	D6*3MM	材料牌号	N52	镀层	NICUNI	生产数量	2500	受检数量	20
Code		Material Grade		Coating				Order Qty	
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形	其它		
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc	Others		
检验项目	尺寸			外观		磁性能			
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading			
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(mm)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard		表磁 (Gs)			
Inspection standard	6+/-0.05		3+/-0.05			N	Center	S	
序号 NO	1	6.01	3.00	无影响使用的裂纹、掉晶、黑斑及缺边缺角等缺陷		4110		4193	
	2	6.04	2.99			4153		4176	
	3	6.01	2.98			4187		4126	
	4	6.02	2.99			4135		4131	
	5	6.02	2.99			4166		4133	
	6	6.03	2.99			4207		4186	
	7	6.04	2.99			4140		4186	
	8	6.01	3.00			4202		4165	
	9	6.02	3.01			4120		4106	
	10	6.03	2.99			4165		4207	
	11	6.02	2.99			4236		4160	
	12	6.02	3.00			4231		4200	
	13	6.02	3.00			4172		4131	
	14	6.02	3.01			4170		4150	
	15	6.04	2.99			4165		4185	
	16	6.02	2.99			4122		4162	
	17	6.02	2.99			4156		4152	
	18	6.01	2.99			4150		4200	
	19	6.01	3.01			4231		4169	
	20	6.02	3.02			4256		4206	
MAX	6.04		3.02	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m	
MIN	6.01		2.98		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)	
AVE	6.02		3.00		14.40	12.45	12.69	50.00	
检验结论	OK		检验人员	洪芳	审核		方运宝		
Inspection conclusion			Inspector	2024-6-20	Approver	2024-6-20			

41 119

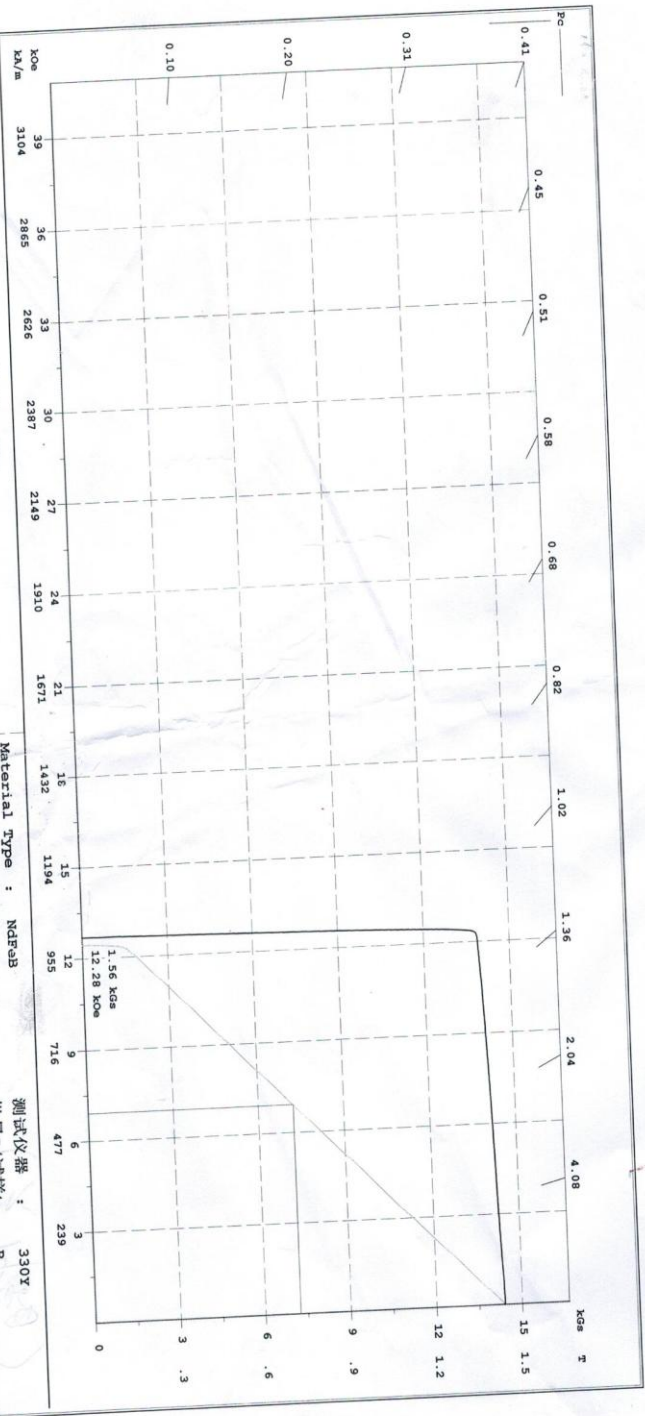

Bc	=	1.440	T	14.40	kg
Hcb	=	991	KA/m	12.45	Koe
Hcj	=	1010	KA/m	12.69	Koe
(BH) max	=	397.87	KJ/m ³	50.00	MCoE
Hk	=	990	KA/m	12.45	Koe
Hd	=	550	KA/m	6.91	Koe
Bd	=	0.724	T	7.24	kg
Hd5	=	984	KA/m	12.36	Koe
Hk/Hcj	=	98.1%			
(BH) max-Pc	=	1.05			

测试仪器 : 330T
 重量/试样 : P
 批号 : 24
 线圈 :
 Material Type : Ndrab
 Patch No : 240531-73
 Sample No : N52
 Test Date : 2024/6/2
 Sample Shape : Square
 Size (mm) : L=64.76 W=18.52
 Document No : 24029213
 Sample T (°C) : 22
 prec : 1.156

AUTOMATIC HYSTERESIS GRAPH MONITORING SYSTEM
 SJ LTD.

