



产品出厂检验报告

Outgoing Inspection Report

客户定单号					零件号				
Customer Oder No.					Part No.				
型号	50*10*5MM	材料牌 号	N52	镀层	NICUNI	生产数量 Order Qty	350	受检数量	20
Code		Material		Coating				Insp Qty	
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形		其它	
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc		Others	
检验项目	尺寸			外观		磁性能			
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading			
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(m m)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard			表磁 (Gs)		
Inspection standard	50+/-0.1	10+/-0.1	5+/-0.1				N	Center	S
序号 NO	1	50.02	9.99	4.97	无影响使用的裂纹、掉晶、黑斑及缺边缺角等缺陷	4139		4125	
	2	50.02	9.98	4.97		4060		4023	
	3	50.03	10.03	5.00		4026		4064	
	4	50.02	10.02	5.00		4100		4129	
	5	50.02	10.01	4.98		4061		4025	
	6	50.03	10.00	4.96		4002		4140	
	7	50.02	9.97	4.98		4104		4024	
	8	50.05	10.00	4.98		4112		4063	
	9	50.01	9.96	4.96		4060		4015	
	10	50.02	10.04	4.97		4100		4010	
	11	50.02	10.02	4.97		4025		4080	
	12	50.05	9.98	4.98		4021		4130	
	13	49.97	9.96	4.97		4105		4021	
	14	49.96	10.01	4.96		4065		4104	
	15	50.03	9.99	4.97		4001		4020	
	16	50.06	10.02	5.01		4109		4064	
	17	49.98	10.02	5.02		4165		4115	
	18	50.02	10.03	4.97		4067		4050	
	19	49.96	10.02	4.96		4105		4065	
	20	50.05	9.99	4.97		4135		4127	
MAX	50.06	10.04	5.02	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m	
MIN	49.96	9.96	4.96		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)	
AVE	50.02	10.00	4.98		14.30	12.22	12.52	48.48	
检验结论	OK	检验人员	洪芳	审核		方运宝			
Inspection conclusion		Inspector	2024-11-9	Approver		2024-11-9			

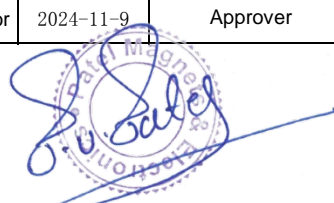

各厂报告

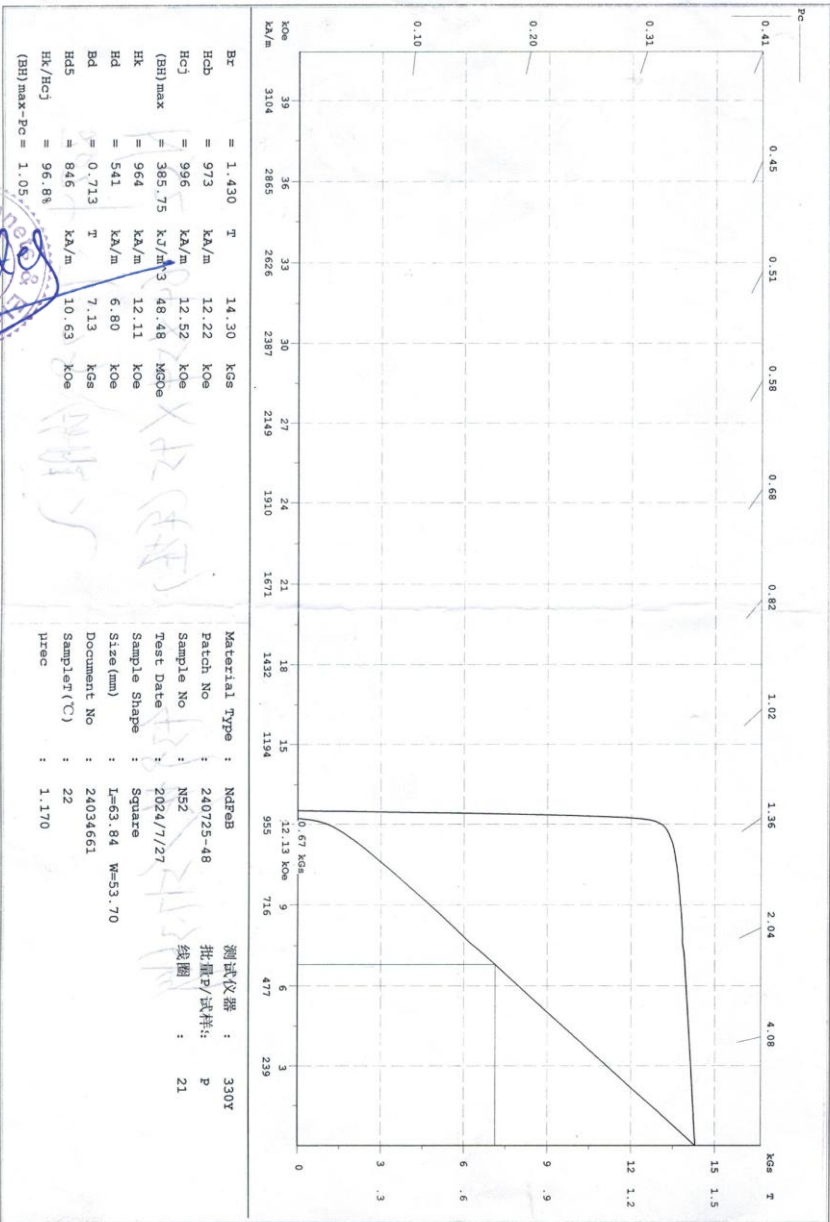

AUTOMATIC HYSTERESIS/GRAPH MODE AMT-4A SJ LTD.



Material Type : NPE0B  
 Patch No : 240725-48  
 Sample No : N52  
 Test Date : 2024/7/27  
 Sample Shape : Square  
 Size(mm) : L=63.84 W=53.70  
 Document No : 24034661  
 Sampler(C) : 22  
 prec : 1.170

测试仪器 : 330Y  
 批量/试样 : P  
 线圈 : 21