


产品出厂检验报告

Outgoing Inspection Report

客户定单号					零件号					
Customer Oder No.					Part No.					
型号	D40*d20*1 0MM	材料牌 号	N35	镀层	NICUNI	生产数量 Order Qty	100	受检数量	20	
Code		Material		Coating				Insp Qty		
形状	方块	圆柱	圆环	马蹄		瓦形		其它		
Shape	Block	Bar	Ring	Horseshoe		Arc		Others		
检验项目	尺寸			外观		磁性能				
Insp. Items	Dimension			Appearance		Magnetic Reading				
检验标准	OD/L(mm)	ID/W(m m)	L/H(mm)	按图纸及检验标准要求 According to drawing and inspection standard			表磁(Gs)			
Inspection standard	40+/-0.1	20+/-0.1	10+/-0.1				N	Center	S	
序号 NO	1	40.01	20.08	10.00	无影响使用的裂纹、 掉晶、黑斑及缺边缺 角等缺陷			3742		3625
	2	40.02	20.08	10.00				3753		3723
	3	40.03	20.09	10.01				3760		3704
	4	40.02	20.08	9.99				3713		3729
	5	40.04	20.08	10.01				3712		3725
	6	40.03	20.09	10.00				3642		3753
	7	40.02	20.08	10.00				3835		3665
	8	40.02	20.09	10.01				3778		3761
	9	40.03	20.08	10.00				3710		3750
	10	40.01	20.08	10.01				3700		3778
	11	40.02	20.08	9.98				3565		3551
	12	40.03	20.09	10.01				3549		3533
	13	40.04	20.08	9.99				3651		3649
	14	40.02	20.08	10.01				3778		3761
	15	40.02	20.09	9.97				3710		3750
	16	40.03	20.08	9.99				3700		3776
	17	40.02	20.09	10.00				3565		3550
	18	40.00	20.08	9.96				3549		3534
	19	40.01	20.08	9.98				3651		3650
	20	40.02	20.08	9.99				3705		3560
MAX	40.04	20.09	10.01	Magnetic properties	Br	Hcb	Hcj	(BH)m		
MIN	40.00	20.08	9.96		(kGs)	(kOe)	(kOe)	(MGOe)		
AVE	40.02	20.08	9.99		12.19	11.33	12.57	34.10		
检验结论		OK	检验人员	洪芳	审核		方运宝			
Inspection conclusion			Inspector	2024-11-11	Approver		2024-11-11			

客户报告

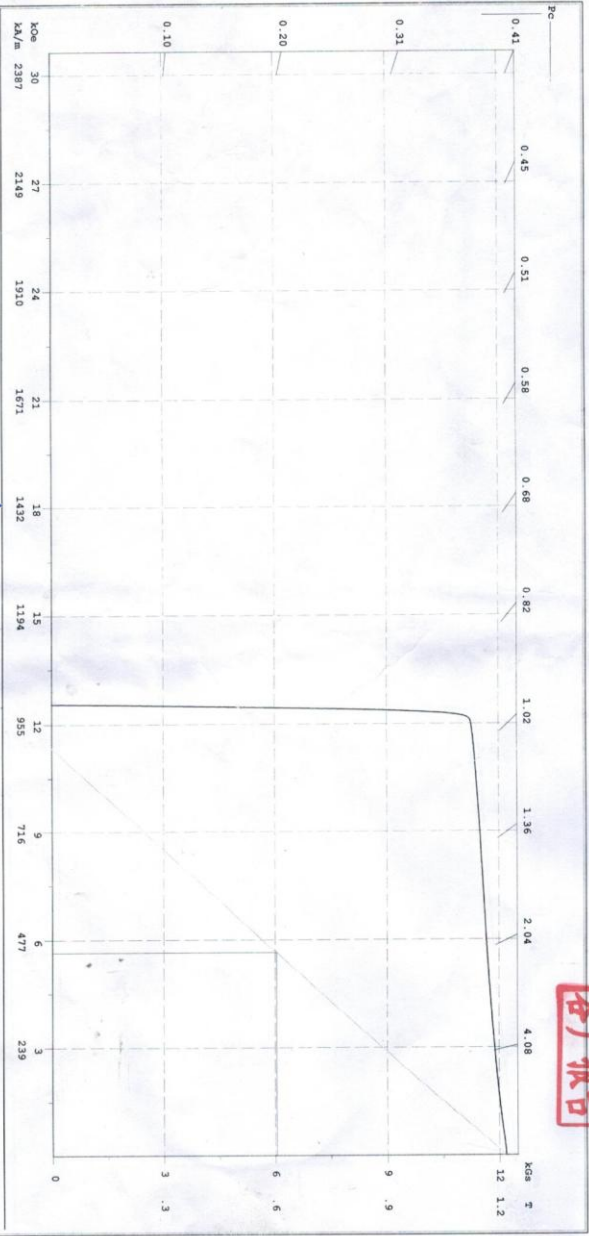

Bc =  
 Bc = 1.219 T  
 Hcb = 902 kA/m  
 HcJ = 1000 kA/m  
 (BH)max = 271.34 kJ/m<sup>3</sup>  
 Hk = 976 kA/m  
 Hd = 449 kA/m  
 Bd = 0.604 T  
 Hds = 714 kA/m  
 Hk/HcJ = 97.68  
 (BH)max-Bc = 1.07

AUTOMATIC HYSTERESISGRAPH MODE AMT-4A

Material Type : NdFeB  
 Patch No : 240619-78  
 Sample No : N35  
 Test Date : 2024/6/21  
 Sample Shape : Column  
 Size (mm) : 22.41  
 Document No : 240212943  
 Sampler (°C) : 22  
 Hrec : 1.076

测试仪器 : 264  
 批量号/试样 : P  
 线圈 : Y36

